

### **Fenoles en alquitranes**

#### **1. OBJETO**

- 1.1. Esta norma describe el procedimiento para la determinación de los fenoles presentes en los aceites destilados de alquitrán hasta 270 °C. Los fenoles se extraen con hidróxido sódico, hirviendo posteriormente para eliminar aceites neutros y bases; se liberan los fenoles por adición de ácido clorhídrico y se mide su volumen.

#### **2. APARATOS Y MATERIAL NECESARIOS**

- 2.1. Embudo de decantación, con tapón esmerilado.
- 2.2. Vasos de precipitados.
- 2.3. Matraces de fenoles. — Dos matraces de 200 cm<sup>3</sup> de capacidad y 25 cm<sup>3</sup> en el cuello graduado, cuya forma y dimensiones se detallan en la figura 1, con las siguientes tolerancias:  
  
Error máximo de capacidad en cualquier graduación ..... ± 0,1 cm<sup>3</sup>
- 2.4. Solución de hidróxido sódico al 10 por 100. Esta solución deberá filtrarse si no está clara.
- 2.5. Acido clorhídrico concentrado.
- 2.6. Cloruro sódico en polvo y en solución saturada.
- 2.7. Indicador naranja de metilo en solución al 0,1 por 100 en agua destilada.

#### **3. PROCEDIMIENTO**

- 3.1. El total de los aceites destilados hasta 270 °C obtenidos en el ensayo de destilación, NLT-189/72, y calentados, si fuera necesario, hasta consistencia líquida, se pasan al embudo de decantación. Se enjuagan los colectores con un volumen igual de solución de hidróxido sódico, a temperatura comprendida entre 40 y 70 °C, que se añade, asimismo, al embudo de decantación. Se tapa el embudo y se agita vigorosamente durante 5 minutos, dejándolo después en reposo.

- 3.2. Después de decantada, se pasa la capa inferior alcalina a un vaso de precipitados. Al resto de la solución que ha quedado en el embudo se le añade una nueva cantidad de solución caliente de hidróxido sódico, igual a la cuarta parte de la empleada para el lavado inicial. Se agita y decanta igualmente y se separa asimismo la fracción alcalina. Se va repitiendo este proceso de lavado hasta que se han extraído todos los fenoles, lo que se comprueba cuando, acidificando ligeramente con ácido clorhídrico concentrado una porción de lavado, no se aprecia ya separación de fenoles. Se reúnen todas las porciones de lavado.
- 3.3. Debe evitarse un gran exceso de hidróxido sódico, aunque sí es conveniente un pequeño exceso para asegurar que la extracción ha sido completa. Como guía puede señalarse que 5 cm<sup>3</sup> de la solución de hidróxido sódico empleada es suficiente para extraer, aproximadamente, 1 cm<sup>3</sup> de fenoles. Durante el proceso de lavado y extracción el contenido del embudo de decantación deberá permanecer líquido, siendo aconsejable, para ello, sumergir el embudo en agua a una temperatura entre 40 y 70 °C.
- 3.4. Reunidas las soluciones de lavado, incluidas las de prueba con ácido clorhídrico, se comprueba su alcalinidad con papel de tornasol y se ajusta ésta si fuera preciso, con la solución de hidróxido sódico; se añade plato poroso y se hierve fuertemente durante 20 minutos, dejándola luego enfriar.
- 3.5. Si la solución queda clara se pasa, una vez fría, directamente al frasco de fenoles (Nota 1). Si la solución no es clara se filtra por lana de vidrio humedecida con solución saturada de cloruro sódico, recogién dose el filtrado en el matraz de fenoles. La lana de vidrio se lava a continuación con 25 cm<sup>3</sup> de solución saturada de cloruro sódico, que se añade al filtrado anterior.
- 3.6. Se añaden 3 gotas de la solución indicador de naranja de metilo y a continuación ácido clorhídrico concentrado hasta viraje de la solución agitando enérgicamente el matraz. Durante la adición de ácido clorhídrico se debe enfriar de vez en cuando la solución, sumergiendo el matraz en agua fría.
- 3.7. Se satura la fase acuosa con cloruro sódico en polvo hasta que se observe la presencia de cristales sin disolver; finalmente, se va añadiendo solución saturada de cloruro sódico hasta que la fracción de fenoles queda dentro de la porción graduada del cuello del matraz.
- 3.8. Después de un tiempo suficiente en reposo, preferentemente durante toda la noche, se mide el volumen de fenoles.

Nota 1. — Si se espera que la proporción de fenoles sea igual o superior al 3,3 por 100, se divide el contenido de la solución de lavado con hidróxido sódico, después de hervir y filtrar por lana de vidrio si fuera necesario, entre dos matraces de fenoles, siguiendo con ambos el proceso general y totalizando el volumen obtenido.


---

#### 4. RESULTADOS

- 4.1. Los resultados se expresarán en tanto por ciento en volumen de fenoles referido al volumen original de la muestra de alquitrán.
- 4.2. Para el cálculo de los resultados es preciso conocer la densidad de la muestra original.
- 4.3. Cuando se desee conocer el tanto por ciento en peso, los cálculos se harán sobre la base de una densidad relativa para los fenoles de 1,04.

#### 5. CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS

- 5.1. Esta norma concuerda esencialmente con la "Serial núm. R.T. 6-57", del Comité para la Normalización de Ensayos de Productos de Alquitrán (S.T.P.T.C.).

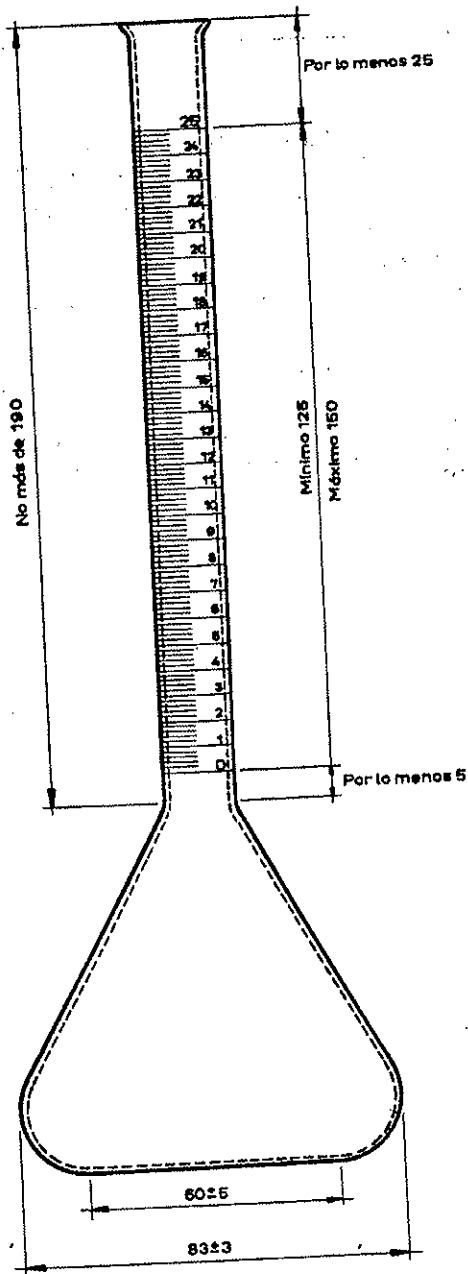

COTAS EN mm

Fig. 1. — Matraz de feneles.